

SOGUKMƏAYICILIKOMUR BİRİKETLEME-KÜKÜRTDİOKSİT TUTMA

COLD BOND COAL BRIQUETTING-SULFURDIOXIDE EMISSION

*Yıldırım İ. TOSUN**
*Lütfullah GÜNDÜZ** Ahmet ŞENTÜRK***

ÖZET

Yüksek ve orta kükürtlü kömürlerin temizlenerek çevre dostu ve daha temiz yakıtlar şeklinde piyasaya sunulması çevre bilincinin geliştiği toplumlarda istenmektedir. Temiz ve kaliteli katı yakıt rezervlerinin günümüzde giderek azalması, diğer kalitesiz enerji kaynaklarının da kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu makalede SDÜ Maden Mühendisliği Bölümü, Kömür Teknolojisi laboratuvarlarında soğuk bağlayıcı maddelerin birikeme teknolojisini ile çevre dostu biriket üretimini amaçlayan teknik bir araştırmanın bulguları özetlenmektedir. Çeşitli türdeki soğuk bağlayıcı maddeler ile farklı oranlarda Tunçbilek linyit kömürleri karıştırılarak biriketler üretilmiş ve elde edilen biriketlerin kaliteleri ve yanma esnasında kükürt tutma oranları belirlenmiştir.

ABSTRACT

Cleaning of high sulfur and medium sulfur coals is significantly necessary in the societies concerned environmental issues. Due to the lack of high quality coal deposits in the world, man should use efficiently the other type of low quality energy resources. In this paper, as an alternative method to evaluate high and medium sulfur coals, *cold bond briquetting* technique was investigated in the laboratories of Coal Technology in Süleyman Demirel University, and briefly defined. The qualities of produced environmental coal briquettes from the Tunçbilek coal samples and different cold binding materials and sulfur hold-up properties were determined.

(*) Y. Doç. Dr, SDÜ Maden Mühendisliği Bölümü, İSPARTA

(**) Doç. Dr, SDÜ Maden Mühendisliği Bölümü, İSPARTA

1. GİRİŞ

Toz kömürler, çimento ve seramik endüstrisinin pişirme ve kalsinasyon fırınlarında, ayrıca termik santrallerin pulverize yakma sistemlerinde enerji gereksinimi için değerlendirilebilmektedir. Ülke içinde bu tür toz kömürlerin ısı enerjisi üretiminde daha yaygın ve pratik olarak kullanımı, toz yakıtların bütünleştirilerek piyasaya sunulması ile sağlanabilir. Büyük rezervlere sahip olan orta ve yüksek kükürlü linyit kömürlerinin belediye sınırları içindeki satışı sınırlandırılmaktadır. Kalitesiz kömürlerin bu yüzden çevre dostu ve daha kaliteli üretilmesi ülke ekonomisi açısından son derece önemlidir. Yıkılmış temiz toz kömürlerin ve diğer toz boyuttaki katı yakıtların biriktelenerek ve torbalanarak satışı daha kolay ve çevre dostu olmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bir bütünleştirme yöntemi olan sıcak bağlayıcı biriktelleme yönteminde 60°C de yumuşayabilen zift ve asfalt gibi çeşitli bağlayıcı maddeler kullanılmaktadır. Ancak biriketlerin içerdiği zift, petrol zifti ve asfalt gibi bağlayıcı maddeler çevreye zararlı olduğundan çevre halkının tepkilerine neden olmaktadır.

Maksimum 6mm tane boyutundaki toz kömürlerin bütünleştirilmesi günümüzde bağlayıcı ve bağlayıcı olarak yapılabilmektedir. Bağlayıcı biriktellemede bağlayıcı eleman kullanılmadan belirli plastik özellik gösteren Afşin Elbistan linyit kömürü gibi yumuşak linyitler basıncı altında sıkıştırılarak bütünleştirilmektedir. Basınç altında elastik özellik göstererek, yük kaldırıldıktan sonra genleşen kömürler bağlayıcı biriktelenememektedir. Ancak yumuşak linyit türü kömürler bu şekilde biriktelenbilmesine rağmen bu biriketlerin suya ve atmosfer koşullarına dayanımı oldukça zayıftır. Bunların yüzeylerinin hidrofob reaktifler ile kaplanması ve biriketlerin torbalanması gerekmektedir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan biriktelleme yöntemi bağlayıcı biriktelleme olmaktadır. Bu biriktelleme yönteminde bağlayıcı eleman olarak genellikle zift, asfalt, ataktik polipropilen, melas gibi organik malzemeler kullanılmaktadır. Elde edilen biriketlerin belirli mekanik sağlamlığa sahip, suya dayanımdan yüksek ve ateşe dayanımlı olmaları gerekmektedir. Bu şekilde üretilen biriketler, yakma koşullarına uygun yeterli fiziksel özelliğe sahip olmalarına rağmen bünyelerindeki zift türü sıcak bağlayıcı maddeler ile çevreye zararlı olan is, kükürdioksit, hidrokarbonlar gibi toksin gazları çevreye salmaktadırlar. Bu nedenle bazı ülkelerde zift ve zift türü bağlayıcı elemanların kullanımı çevre standartlarından açısından yasaklanmıştır. Bu sorunu gidermek için biriktellemede kullanılan zift miktarı diğer tür bağlayıcılar ile azaltılmaktadır. Ancak, zift, melas ve kirecin belirli oranlarda birlikte bağlayıcı olarak kullanıldığı kömür biriketlerinde melas ve kireç miktarına bağlı olarak suya dayanımları azalmaktadır. Bu tür biriketlerin

dayanımları kısa süreli piroliz işlemi ile arttırılabilmektedir. Ancak, piroliz prosesi ile birikeltme maliyeti yükselmektedir.

Böyle bir durumda sıcak bağlayıcı birikeltme yöntemine karşı bir alternatif olarak soğuk bağlayıcı birikeltme yönteminin geliştirilmesi ve tesislerinin kurulması teknolojik olarak gerekmektedir. Soğuk bağlayıcı birikeltmenin çevresel açıdan olumlu yanları şöyle sıralanabilir:(2)

- Ekle edilen biriketlerde soğuk bağlayıcı malzeme olarak zift, katran veya asfalt gibi maddeler kullanılmadığı gibi kömürün bünyesindeki yanabilen kükürdün yanması sonucu açığa çıkan kükürtdioksit soğuk bağlayıcı elamanlar tarafından tutulabilmektedir.

* Soğuk bağlayıcı malzeme aynı zamanda gözenekli yüzey yapısıyla toksin gazları bünyesinde adsorbe edebilmektedir.

Soğuk bağlayıcının bu çevresel avantajlarına ilaveten kömürdeki kül değerini artırması gibi olumsuz yanları bulunmaktadır. Soğuk bağlayıcı birikeltme yönteminde bağlayıcı eleman olarak çimento, yüksek firm cürufu ve kireç gibi malzemeler kullanılabilmektedir. Kömürün yanması sonucu oluşan kükürtdioksitin, kükürttrioksite oranı günümüzdeki yakma sistemlerinde 40/1 ile 80/1 oranında değişmektedir. Baca gazında toplam SO_x emisyonunun %98'i SO_2 ve kalanında SO_3 olduğu kabul edilmektedir.

Birikeltme teknolojisinde yeni bir yöntem olan soğuk bağlayıcı kömür birikeltme çevre sorununa bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.(1,2) Bu yöntem ile diğer birikeltme yöntemlerinde değerlendirilemeyen daha iri boyutlu toz kömürler ufalamaya gerek duymadan bütünleştirilebilmektedir. Ayrıca birikeltme işleminde zift veya katran gibi bağlayıcı maddeler kullanılmadığı için üretilen biriketlerin çevre dostu olduğu görülmektedir.


Bu çalışmada soğuk bağlayıcı birikeltme yönteminin avantaj ve dezavantajları ayrıntılı olarak tanımlanmış, üretilen biriketlerin kaliteleri ve kimyasal özellikleri belirlenerek irdelenmiştir. Ayrıca birikeür yandıktan sonra oluşan külden kalan kükürt miktarları tesbit edilerek soğuk bağlayıcı birikeltme işleminin çevresel avantajı irdelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalışmada, Tunçbilek linyit kömür numuneleri kontrollü olarak 10 mm'nin altına ufaldıktan sonra biriktleme testlerine tabi tutulmuştur. Deneylede kullanılan Tunçbilek linyit kömürünün kısa analiz sonuçları Çizelge 1 de verilmiş olup, biriktleme işleminde önemli bir parametre olan tane boyutunun etkisini incelemek için kullanılan numunenin elek analizi Şekil 1 de verilmiştir.

Çizelge 1. Tunçbilek kömürünün kısa analizi.

Kül (nemsiz), %	25.6
Nem (Orijinal), %	14.6
Uçuşu Madde Oranı, %	38.2
Sabit Karbon, %	61.8
Toplam Kükürt (nemsiz), %	3.9
Yanabilir Kükürt (nemsiz), %	3.2

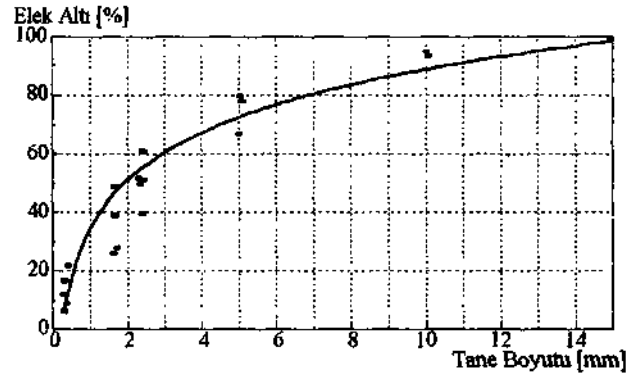

Şekil 1. Tunçbilek linyitinin elek analizi


2.1 Soğuk Bağlı Biriktleme - Tekno Mekanik Analizi

Çimento bağlı biriket üretimi için laboratuvar çalışmalarında -10mm boyutundaki Tunçbilek linyit kömürü kullanılmıştır. Katı yakıtların soğuk bağlama tekniği ile bütünleştirilmesinde önemli olan faktörler, kömür tane boyutu ve dağılımı sabit alınarak laboratuvar çalışmalarında irdelenmiştir. Üretilen biriketlerin standartlara uygunluğu ve kullanılabilirliği irdelenmiştir. Çimento bağlı biriketlerin optimum bir şekilde üretimi için basınç dayanım karakteristiği, dinamik elastisite özelliği, su emme özelliği, Shatter dayanım gibi tekno mekanik parametreler analiz edilerek irdelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, biriket teknolojisine yeni bir boyut kazandırmak için, üretilen biriketlerin Schmidt

darbe çekici ile yüzey sertlik endeksleri belirlenerek, basınç dayanımlarının pratik kestirimi mümkün olabilmektedir. Karışım parametreleri olarak; su/katı oram, su/çimento oranı, katı malzeme boyut dağılımı, ilave bağlayıcı eleman türü ve kullanım oranı, kür süresi gibi değişkenler en etkin parametreler olarak belirlenmektedir.

Kömür Teknolojisi / Kaya mekaniği laboratuvarında farklı kompozisyonlarda -10mm toz kömür ile hazırlanan çimento+kati ve çimento+ilave bağlayıcı eleman+kaü karışımları üzerinde bir dizi tekno-mekanik analizler yapılmıştır. Analizlerde Afyon Çimento Fabrikası KPC 325 Katkılı Portland Çimentosu kullanılmıştır. Deneylerde KPC 325 çimento karışımları için hacimce %5, %7, %9 ve %11 oranları kullanılmıştır. Soğuk bağlı karışımlarda 0.20 - 0.30 su/katı (S/K) oranları kullanılmıştır. Soğuk bağlı katı yakıtlarda gerek kükürt tutma ve gerekse ilave bağlayıcı eleman özelliği göstermesi bakımından toz halinde kireç %3-%9 oranlarında kullanılmıştır. Hazırlanan numuneler ise nominal boy/çap (h/d) oram 2:1 olacak şekilde 100mmx50mm boyutlu silindirik kalıp numuneleri hazırlanmış (3) ve testler normal oda sıcaklığında 2, 4, 6, 8, 12, 20, 24, 28 ve 32 günlük kür sürelerinde yapılmıştır. Biriketlenmiş katı yakıtların günlük hayatta kullanılabilirliğini belirleyen temel parametrelerden biri, biriketin basmç dayanım değeridir. Basmç dayanım değerine göre, biriketin ne kadar uzun zaman sürecinde dağılmadan kullanılabilirliği, depolanabilirliği ve taşınabilirliği gibi işlevler irdelenebilmektedir. Laboratuvarında ELE marka 300 tonluk preste TS 699'a uygun olarak gerçekleştirilen analiz bulguları, basmç dayanımının artması ile birlikte basmç direncinde arttığını göstermiştir. Analiz bulgularına göre soğuk bağlı katı yakıt biriketlerin basmç dayanım karakteristiklikleri, kür süresi, su/katı oran değişimi, bağlayıcı eleman oran değişimine bağımlı olarak Şekil 2 de verilmiştir. % 20 sıvı/katı oranında üretilen kömür biriketlerinde basmç dayanımları 14 günlük kür sürelerinde çimento ilavesine bağlı olarak 10 kg/cm² ile 25 kg/cm² arasında değişmiştir. %25 ve %30 sıvı/kaü oranlarında ve benzer özellikteki biriketlerin dayanımları belirgin olarak değişmemektedir. Kireç ilave edilmeden yalnız çimento ilavesi ile üretilen biriketlerin dayanımları maksimum 25 kg/cm² olurken %5 kireç ilaveli biriketlerde basmç dayanımdan 40kg/cm² ye ulaşabilmiştir. Kireç ilavesi daha da arttırıldığında bu değerler 25kg/cm²ye düşmüştür. Yüksek miktarda kireç ilavesi soğuk bağlayıcı biriketlerin dayanımlarını azaltabilmektedir.

Soğuk bağlı biriketlerin, biriket sağlamlılığını geçerli olarak tanımlayan Shatter dayanım değerleri, aşınmaya karşı direncin bir ölçüsüdür. En az 20 adet olmak üzere, biriketler 1.8 m yükseklikten çelik bir levha üzerine ardışık olarak 4 kez düşürülmekte ve test sonunda elde edilen ürün 18 mm lik elekten elenerek elek üstü ağırlık yüzdesi belirlenerek Shatter dayanım değeri bulunmaktadır.

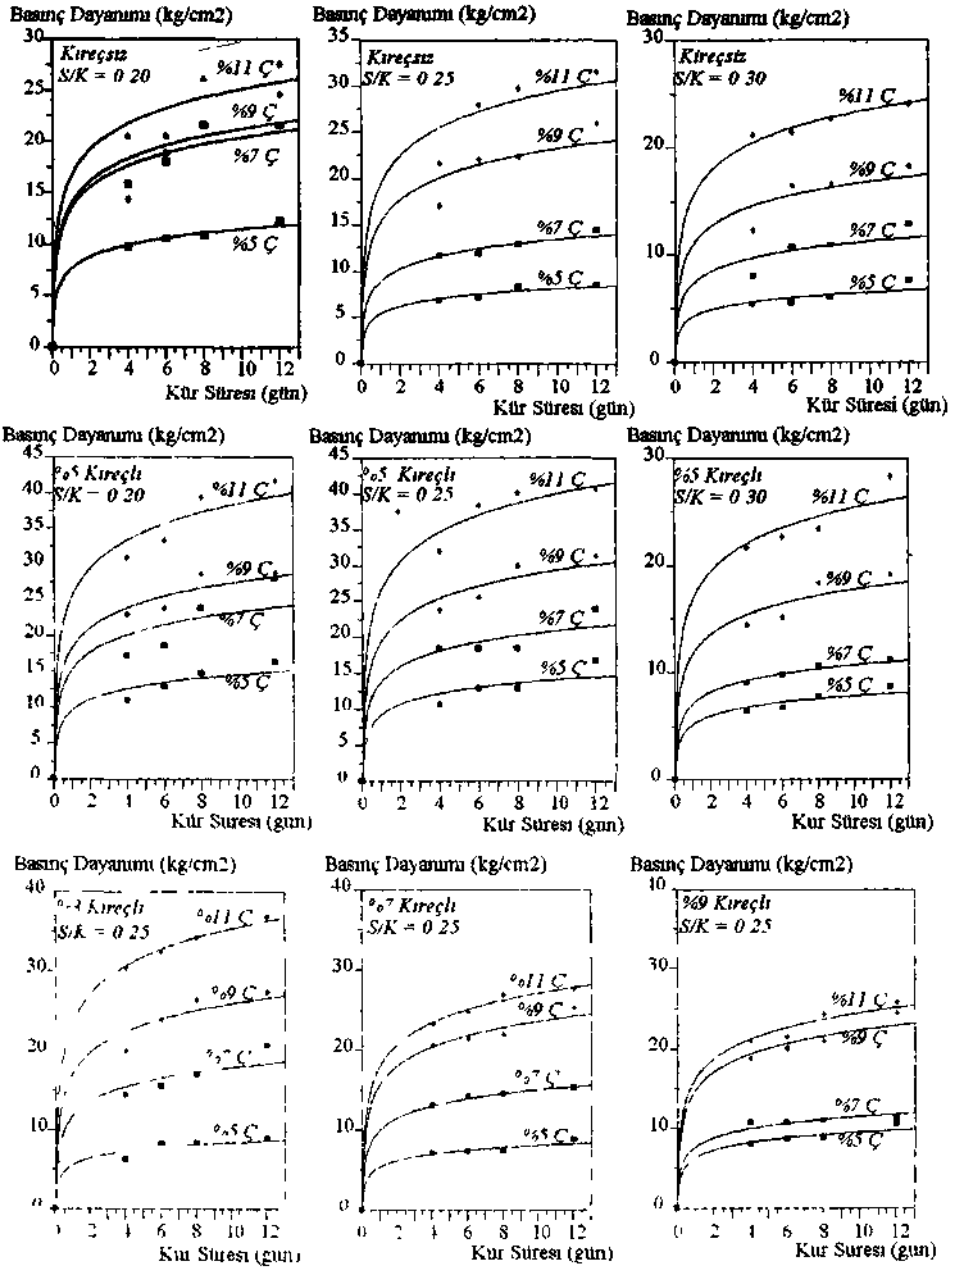

Şekil 2. Çimento bağı katı yakıtların basınç dalanım karakteri&tiklikleri.


Biriketlerin Shatter dayanımları basınç dayanımlarındaki artış ile orantılı olarak iyileşmekte olduğu gözlemlenmiştir. Çimento bağlı kömür biriketleri üzerine yapılan analiz bulguları Şekil 3 de verilmiştir.

Shatter dayanımları ile basınç dayanımları arasındaki ilişkilerden soğuk bağlayıcı biriketlerde yüksek korelasyon katsayılarında elde edildiği görülmektedir. Fonksiyonel ilişkilerden, shatter dayanımının yüksek olduğu değerlerde biriketler için basınç dayanımının yaklaşık olarak 25-30 kg/cm² olduğu belirlenmiştir.

Soğuk bağlayıcı biriketlerin yeterli sağlamlığa sahip kömür biriketleri şeklinde üretimi standartlara göre mümkündür. Biriketlerin basınç dayanımları 30-40 kg/cm² lik değerler arasına ulaşabilmesi ve ayrıca üretilen biriketlerin shatter dayanımlarının %90-100 arasında değişmesi biriketlerin endüstride kullanıma uygun olduğunu belirtmektedir. Ancak bu şekilde üretilen biriketlerin soğuk bağlayıcı madde miktarı %10 seviyesine çıktığı için biriketlerin ısı değerleri azalmakta ve kül oranı artmaktadır.


Basınç dayanımları ile shatter dayanımları arasında üstel fonksiyonel ilişkiler elde edilebilmektedir. Yüksek korelasyon katsayısındaki bu ilişkiler ile pratik olarak biriketlerin shatter dayanımlarından yararlanılarak basınç dayanımları kestirilebilmektedir.

Biriketlerin mekanik özellikleri içerisinde, biriket sağlamlığını en geçerli olarak tanımlayan Shatter dayanım değerleri, aşınmaya karşı direncin bir ölçüsüdür. En az 20 adet olmak şartıyla, biriketler 1.8 m yükseklikten çelik bir levha üzerine ardışık olarak 4 kez düşürülmekte ve test sonunda elde edilen ürün 18 mm lik elekten elenerek elek üstü ağırlık yüzdesi belirlenerek Shatter dayanım değeri bulunmektedir. Biriketlerin Shatter dayanımları basınç dayanımlarındaki artış ile orantılı olarak iyileşmektedir. Çimento bağlı kömür biriketleri üzerine yapılan analiz bulguları Şekil 3 de verilmiştir. Shatter dayanımları üç basınç dayanımları arasındaki ilişkilerden soğuk bağlayıcı biriketlerde yüksek korelasyon katsayısında elde edildiği görülmektedir. Fonksiyonel ilişkilerden, shatter dayanımının yüksek olduğu değerlerde biriketler için basınç dayanımının yaklaşık olarak 25-30 kg/cm² olduğu belirlenmiştir. Soğuk bağlayıcı biriketlerin yeterli sağlamlığa sahip kömür biriketleri şeklinde üretimi standartlara göre mümkündür. Biriketlerin basınç dayanımları 30-40 kg/cm² lik değerler arasına ulaşabilmesi ve ayrıca üretilen biriketlerin shatter dayanımlarının %90-100 arasında değişmesi biriketlerin endüstride kullanıma uygun olduğunu belirtmektedir. Ancak bu şekilde üretilen biriketlerin soğuk bağlayıcı madde miktarı %10 seviyesine çıktığı için biriketlerin ısı değerleri azalmaktadır.

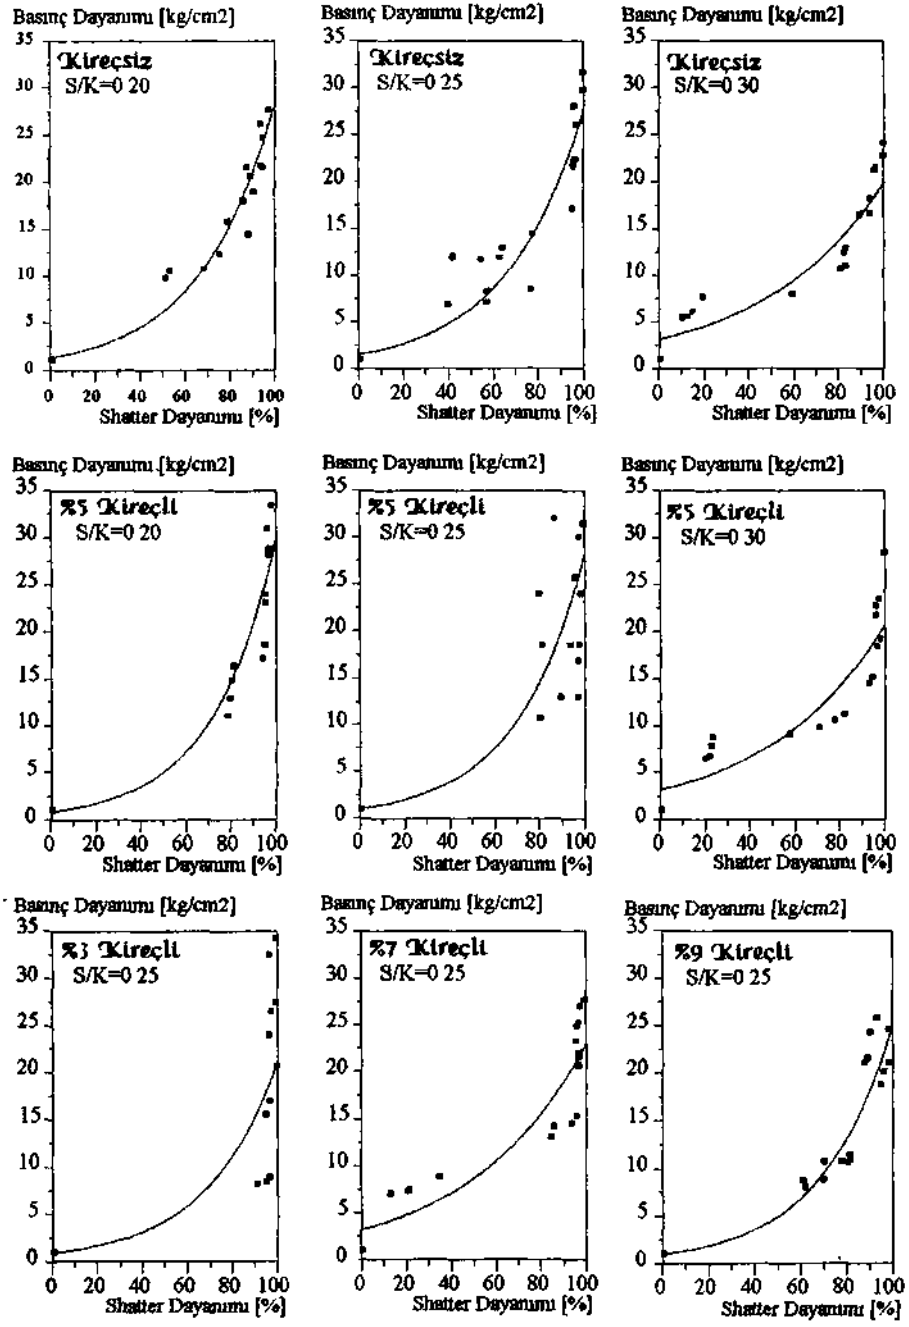

Şekil 3. Çimento bağlı katı yakıtların basınç dayanımı ile Shatter dayanımları ilişkisi.

Basınç dayanımları ile shatter dayanımları arasında üstel fonksiyonel ilişkiler elde edilebilmektedir. Yüksek korelasyon katsayılarındaki bu ilişkiler ile pratik olarak biriketlerin shatter dayanımlarından yararlanılarak basınç dayanımları kestirilebilmektedir. Şekil 3 irdelendiğinde, katı yakıt biriketlerin basınç dayanımları ile Shatter dayanımları arasında çimento, kireç ve su kullanım miktarına bağımlı olarak fonksiyonel ilişkiler belirlenebilmektedir. Benzer şekilde, üretilen biriketlerin genel olarak yüzey sertlik endeksleri belirlenerek basınç dayanımları ile bu değerler arasında ilişkiler araştırılmış ve böylelikle her iki dayanım özelliği yerine yüzey sertlik endeksinin belirlenmesi ile pratik **olarak** biriketlerin mekanik dayanımları hakkında fikir edinmek mümkün olabilmektedir. Üretilen kömür biriketlerinin yüzey sertlik endeksleri, basınç dayanımlarına karşı istatistiksel **olarak** değerlendirildiğinde Şekil 4 de sembolize edilen sınır değerler tesbit edilmiştir. **Bu sınır değerler içindeki** yüzey sertlik endeks verilerine bağlı olarak biriketlerin **hem** basınç dayanımları hemde aşınma **dayanımları** kesirilebülecektir.

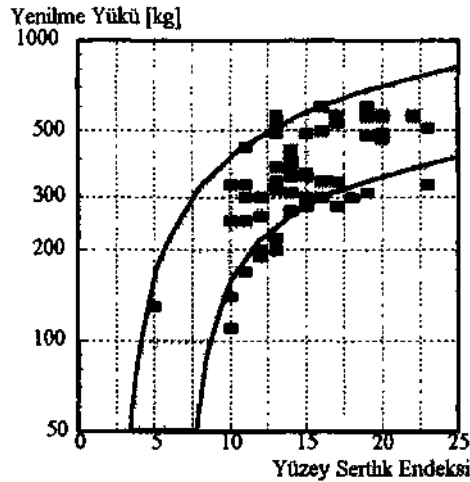

Şekil 4. Soğuk bağlı kah yakıtların basınç karakteristiği ile yüzey sertlik endeksi ilişkisi.

2.2 Soğuk Bağlı Biriketlemede Kükürtdioksit Tutma

Soğuk bağlayıcı biriketlerin kükürt tutma oranını artırmak için sönmüş kireç kullanılmıştır. Değişik oranlarda katılan çimento miktarlarında üretilen kömür biriketlerinin kül, nem, toplam kükürt miktarları ve yanma sonrası külden kalan kükürt oranları belirlenmiştir. Bu çalışmada çimento oranı %5 ten %11'e kadar artırılmıştır. Elde edilen biriketlerin özellikleri Çizelge 2 de verilmiştir. Artan çimento miktarı, doğal olarak biriket külünü doğrusal bir ilişki ile artırmıştır. Şekil 5 den görüldüğü gibi çimento miktarının


arttırılması kükürt tutma oranlarını pek deęiřtirmemiřtir. Ancak artan imento oranı daha yksek miktarda kalsiyum hidroksit reterek kkrt tutmada avantaj saęlamaktadır.

Biriketiere ayrıca baęlayıcı eleman olarak %5 snmř kire ilave ederek soęuk baęlayıcı biriketlenme iřlemi, imento oranı %5-%11 arasında deęiřtirilerek biriketler retilmiř ve biriketlenen nem, kl, kkrt ve kldeki kkrt tutma oranları belirlenmiřtir. Bu testlerin analiz sonuları izelge 3 te verilmiřtir. %5 oranındaki kire ilavesi biriketlerin su emme miktarını ve porozitelerini artırmıřtır. Ayrıca dayanımları yksek olan biriketlenen kl miktarı da kire ilavesine baęlı olarak ykselmiřtir. Kire ilavesi biriketlerin kalitesini iyileřtirdięi gibi kkrt tutma oranlarını da artırmıřtır(Őekil 6).

Snmř kire miktarının kkrt tutma oranına etkisini belirlemek iin %3-%9 arasında snmř kire ilave edilmiř kmr tozları %5-%11 oranlarında soęuk baęlayıcı olarak imento ile biriketlenmiřtir. Elde edilen biriketlerin nem, kl, kkrt ve klde kkrt tutma oranları izelge 4 te verilmiřtir. %5 in zerindeki miktarlarda ilave edilen kire biriketlenen porozitesini nemli lde artırdıęı gzlenmiřtir. Ayrıca biriketlerin kl oranları nemli miktarlarda artmıřtır. Ancak, artan kire miktarı biriketlerde kkrt tutma oranlarını ykseltmiřtir(Őekil 7).


izelge 2. Kiresiz soęuk baęlayıcı biriketlerin zellikleri.

Su Oranı %	imento Oranı %	Nem %	Kl %	Toplam Kkrt %	Kldeki Kkrt %	Klde Kkrt Tutma, %
20	5	5	30.7	3.36	0.82	24.40
	7	5	32.9	3.25	0.90	27.69
	9	5	34.5	3.17	1.03	32.49
	11	5	36.4	3.08	1.07	34.74
25	5	5	30.6	3.36	0.90	26.79
	7	5	32.8	3.25	1.03	31.69
	9	5	34.5	3.17	1.08	34.07
	11	5*	36.9	3.06	1.08	35.29
30	5	5	30.9	3.35	0.89	26.57
	7	5	32.8	3.25	0.99	30.46
	9	5	35.0	3.15	1.08	34.28
	11	5	37.5	3.03	1.08	35.64

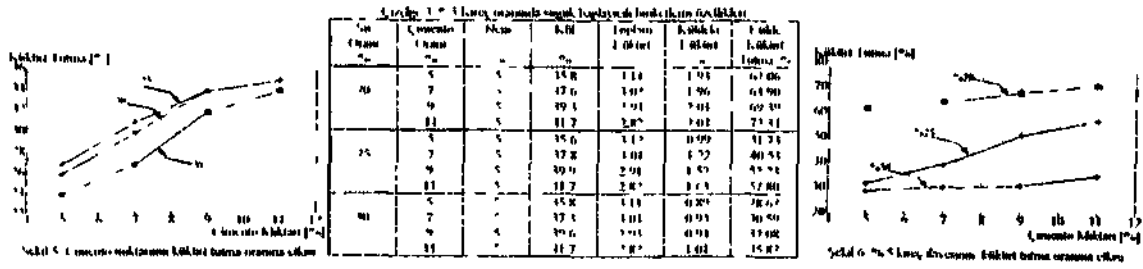

Şekil 7: 3. %25 Su/kali oranında ve değişik miktarlarda soğuk bağlayıcı birikellerin nem değeri

Su Çiğmesi (%)	Çimento Oranı (%)	SO ₂ (%)	Toplam Kükürt (%)	Kükürt Birikim (%)	Kükürt Birikim Birikim (%)	
5	5	5	33.2	1.23	0.85	26.18
	7	5	35.1	1.11	0.95	30.15
	9	5	37.6	3.02	0.99	32.78
	11	5	39.2	2.91	1.04	34.32
15	5	5	35.6	1.12	0.99	31.74
	7	5	37.8	1.01	1.22	40.54
	9	5	39.0	1.91	1.42	45.94
	11	5	41.2	2.87	1.63	52.00
20	5	5	37.1	1.04	1.15	34.71
	7	5	39.4	2.94	1.15	40.89
	9	5	41.5	2.83	1.69	50.73
	11	5	43.0	2.72	1.89	60.49
30	5	5	39.0	2.94	1.47	46.00
	7	5	41.3	2.84	1.73	60.92
	9	5	43.7	2.73	2.14	78.09
	11	5	45.0	2.61	2.10	80.54

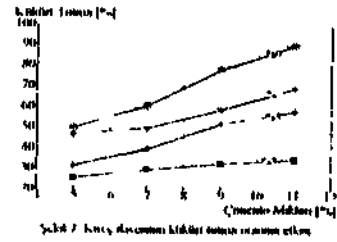

3 SONUÇLAR

Su/kali oranının %2'den %3'e artırılması ile soğuk bağlayıcı birikellerin nem değerlerinin değişmediği ve bu nem değerinin bütün bitiketlerde %5 olduğu gözlemlenmiştir. Çimento oranının artırılması ve soğuk bağlayıcı eleman olarak çimentonun kullanılması ile kömürdeki kükürdün bir kısmı tutulabilmektedir. Çimento oranı %5 olduğunda kükürt lünlü oranı "n24 iken çimento oranı " » UV çıkarıldığında bu değer yaklaşık olarak %35 olduğu belirlenmiştir. Su/kali oranının "«CO den "(VİO'i çıkartılması nemi değiştirmedikleri gibi birikellerin kül ve kükürt tutma yü/deletim de çimento oranına göre değiştirmemiştir. «20-30 su/kali oranında %11 çimento birikellerde yaklaşık olarak %3 kükürt tutma verimi elde edilirken bu değer %25 ve %30 su/kali oranlarında %U çimento birikellerde aynı değere kalmıştır.

Çizelge 3 de görüldüğü üzere. %5 sönmüş kireç ilavesi ve %20, %25 su/katı oranlarında üretilen biriketlenen yüksek kükürt tutma verimleri elde edilmektedir. %20 su/katı oranında, %5 sönmüş kireç ve çimento ile üretilen biriketlenen kükürt tutma verimi yaklaşık olarak %2 olarak belirlenmiştir. Bu biriketlenenlerdeki çimento oranı %11 e çıkarıldığında kükürt tutma veriminin; %72 olduğu gözlenmiştir. %5 sönmüş kireç ilavesinin biriketlenen külünü %5 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Bu testlerde su/katı oranı arttıkça kükürt tutma veriminin düşümü görülmektedir.

Çizelge 4 de verildiği gibi soğuk bağlayıcı biriketlenenlerde sönmüş kireç ilavesinin %3 den %9'a artırıldığında biriketlenen külü çimento ve kireç ilavesi ile artmış aynı zamanda hem çimento hemde kireç ilavesi ile kükürt tutma oranlarının arttığı gözlenmiştir. %3 sönmüş kireç ve %11 çimentolu biriketlenen külü %39.2 den. %9 sönmüş kireçli ve %11 çimentolu biriketlenenle %45.4 c yükselmiş ve kükürt tutma oranı ise %35 den %90 a yükselmiştir. Ancak %9 sönmüş kireç ve %11 çimentolu biriketlenen külü orijinal kömürün kül değerinin iki katına çıkmıştır. Bu kömürün ısı değerini düşüreceğini göz önüne alındığında bu yüksek kükürt tutma oranının ancak yüksek kükürtlü ve kalorili kömürler için tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu çalışmadan Kömür Teknolojisi laboratuvarlarında yapılan testlerde gözlenebilen ve irdelenebilen sonuçlara göre %5 sönmüş kireç ilaveli %20 su/katı oranında yeterli kalitede, çevre dostu, çimentolu kömür biriketlenenleri üretilebilmiştir. Katı yakıtlara örnek olacak bu soğuk bağlayıcı biriketlenenleme tekniğinin ülkemiz açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

KAYNAKLAR

1. Tosun Y.I., 1995, Reduction of Sulfur dioxide Emissions by Solid Basic Filters after Coal Burning, 4th Int. Symp. on Burning, 19-21 July, Bursa.
2. Göksel M.A., 1977, The Effect of Cold Bond Agglomeration Processes, Agglomeration 77, AIME, Vol.2, pp 877-901.
3. Van Vlaek 1964, Physical Ceramics for Engineers, Addison-Wesley Publishing Co., London.